ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY MĚSÍČNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/8 ML

podle ČSN EN 933-1

Příloha č. : 2

Zakázka č. : 2433/12
Provozovna : BERNARTICE
Hornina : Hadec

Vzorek č. : 6978/12
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 1.10.2012

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 1.10.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 / 22	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11	26,7	1,2			1,2	D	8	98,8
4 / 8	204,7	9,3			9,3	D/2	4	89,5
2 / 4	723,7	32,8			32,8		2	56,7
1 / 2	326,2	14,8			14,8		1	41,9
0,5 / 1	231,6	10,5			10,5		0,5	31,4
0,25 / 0,5	162,8	7,3			7,3		0,25	24,1
0,125 / 0,25	152,0	6,8			6,8		0,125	17,3
0,063 / 0,125	132,9	6,0			6,0		0,063	11,3
0 / 0,063 P	22,7	11,3			11,3		0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	228,6							
Celkem	2 211,9	100,0			100,0			

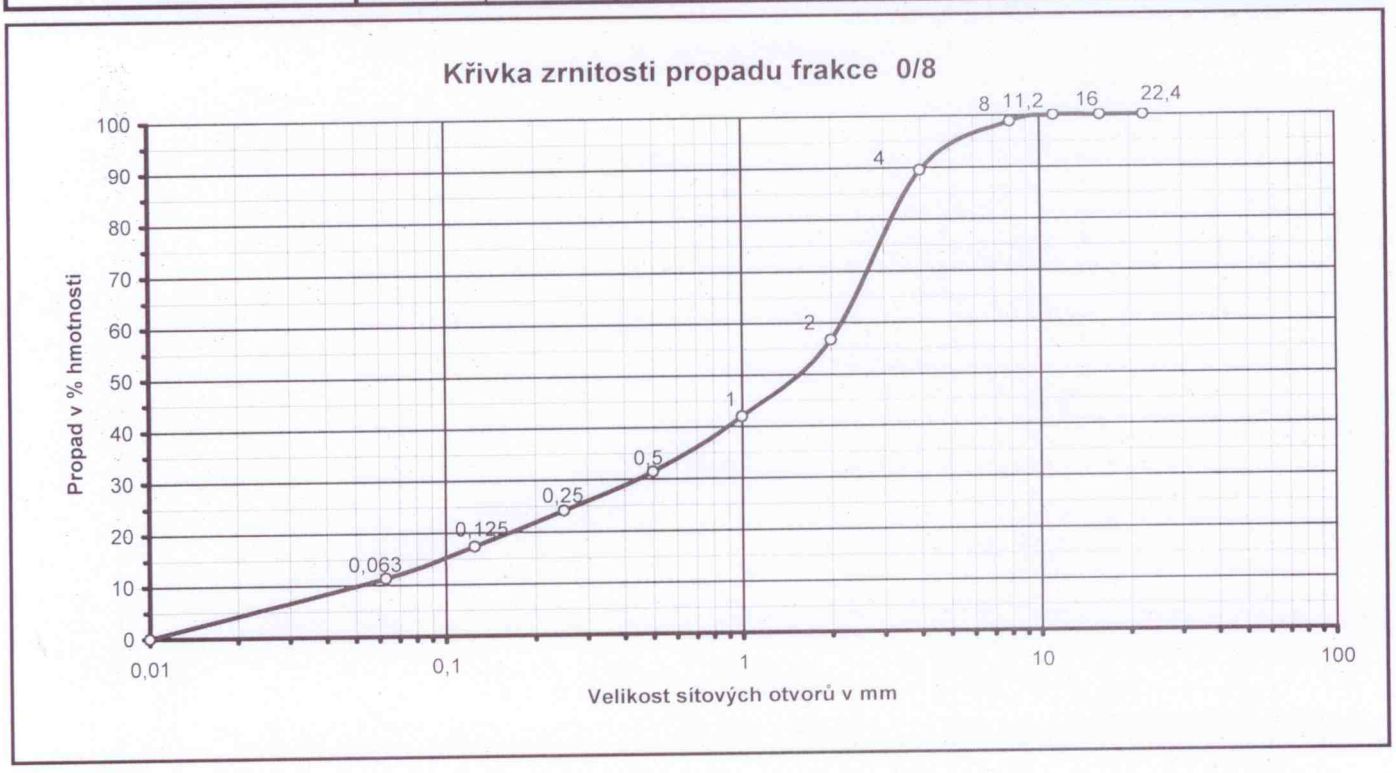

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA S.R.O.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177