GRANITA s.r.o.
V. Svobody 695, 539 73 Skuteč
tel. 469 350 720 / fax 469 350 721
IČO 45270741

VÝSLEDKY ZKOUŠEK KAMENIVA

č. 56/12

Výrobna : CHVALETICE
Druh a deklarované zrnění : směs kameniva frakce **0/32**
Datum odběru vzorků : 4.7.2012
Místo odběru : ze skládky
Vzorek odebral : Menc, Hochman
Vyhodnocení dle ČSN EN 13242+A1 a norem souvisících.
Zkušební zařízení metrologicky ošetřeno dle „metrologického zabezpečení" firmy.

Výsledky zkoušek :

Zrnitost : propady jedn. síty v % hmotnosti

45	100,0
31,5	95,6
16	63,4
8	43,3
4	32,3
2	25,5
1	18,8
0,5	13,2
0,25	9,3
0,125	6,8
0,063	5,9

Nadsítné 1,4 D	0,0 %
Nadsítné D	4,4 %
Nasákavost WA_{24}	1,2 %
Jemné částice f[1)]	5,9 %
Součinitel LA	23,0 %
Objemová hm.	2,63 Mg/m^3
Sypná hm.	1,68 Mg/m^3

1) Použitá metoda : prosévání

Křivka zrnitosti

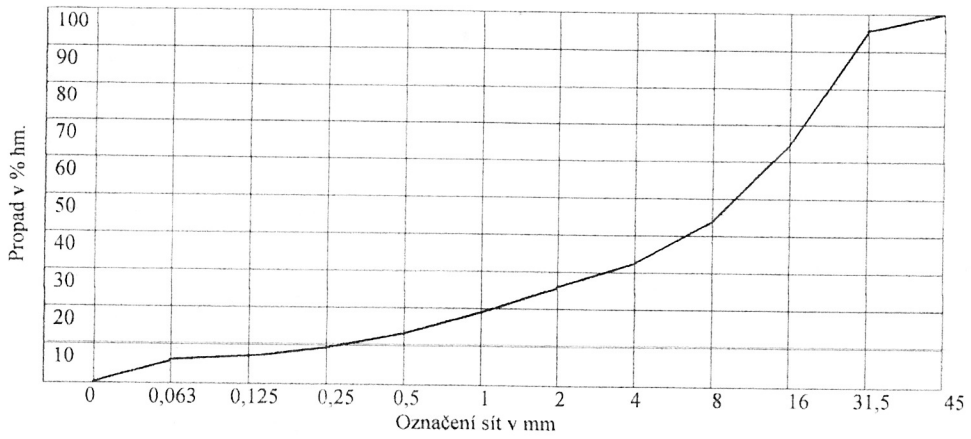

Závěr: směs kameniva vyhovuje ve zkoušených vlastnostech požadavkům ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, třída **C.**

Budislav 9.7.2012

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku.

GRANITA s.r.o.
Vilibalda Svobody 695
539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ45270741
Útvar řízení jakosti
①

Zkoušky provedl Menc
Pracovník ÚŘJ Granita s.r.o.