ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
DK frakce 0/4

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : **3514/08**
Provozovna : **KAPLICE**
Hornina : **Granodiorit**

Vzorek č. : **10210/08**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **9.1.2009**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **9.1.2009**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								16	100,0
11 / 16		0,0	0,0			0,0		11,2	100,0
8 / 11		0,0	0,0			0,0	2D	8	100,0
5,6 / 8		0,0	0,0			0,0	1,4D	5,6	100,0
4 / 5,6		38,3	2,7			2,7	D	4	97,3
2 / 4		426,7	31,2			31,2	D/2	2	66,1
1 / 2		339,9	24,9			24,9	D/4	1	41,2
0,5 / 1		190,6	14,0			14,0		0,5	27,2
0,25 / 0,5		123,9	9,1			9,1		0,25	18,1
0,125 / 0,25		80,2	5,8			5,8		0,125	12,3
0,063 / 0,125		42,0	3,0			3,0		0,063	9,3
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	5,8	9,3			9,3		0	0,0
	0 / 0,063 P	121,9							
Celkem		1 369,3	100,0			100,0			

Křivka zrnitosti propadu frakce 0/4

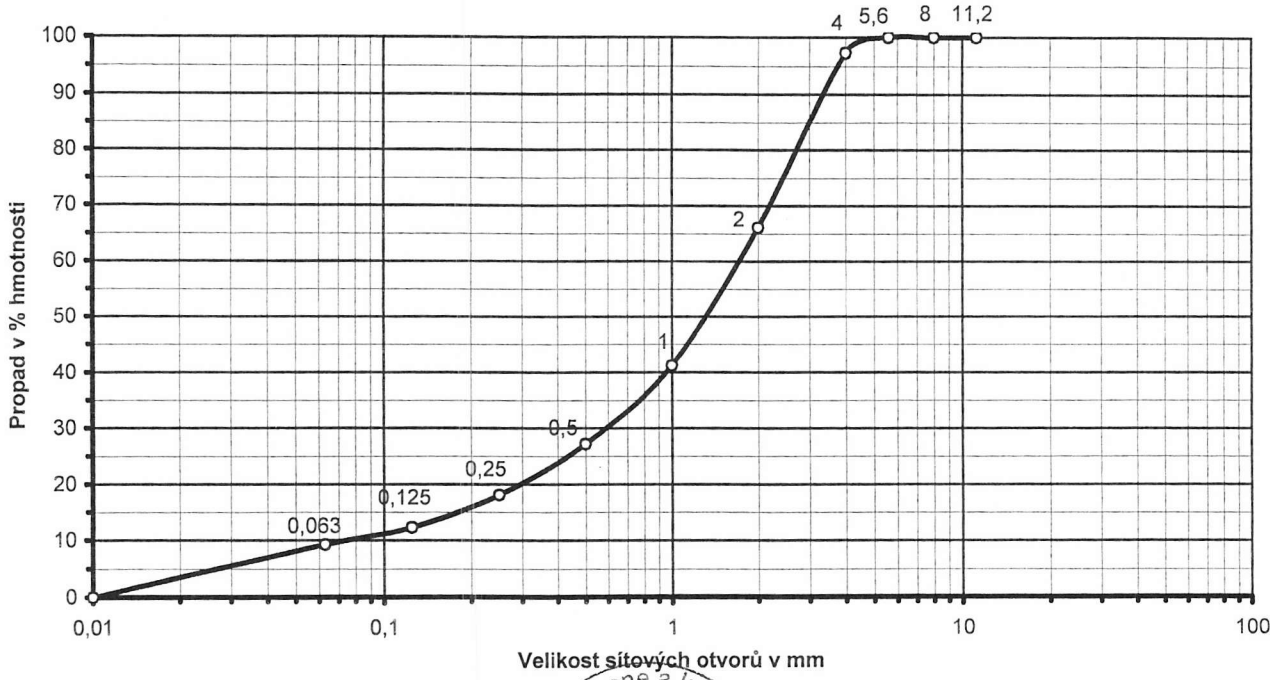

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší