ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **848/12**
Provozovna : **LITICE nad Orlicí**
Hornina : **Granodiorit**

Vzorek č. : **2409/12**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **23.7.2012**

Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **23.7.2012**

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	553,0	4,9			4,9	D	31,5	95,1
22 / 32	7 639,0	68,6			68,6	D/1,4	22,4	26,5
16 / 22	2 579,0	23,2			23,2	d	16	3,3
8 / 16	230,0	2,1			2,1	d/2	8	1,2
0,063 / 8	94,0	0,8			0,8	-	0,063	0,4
0 / 0,063 (P)	3,0	0,4			0,4	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	52,0							
Celkem	11 150,0	100,0			100,0	-	-	-

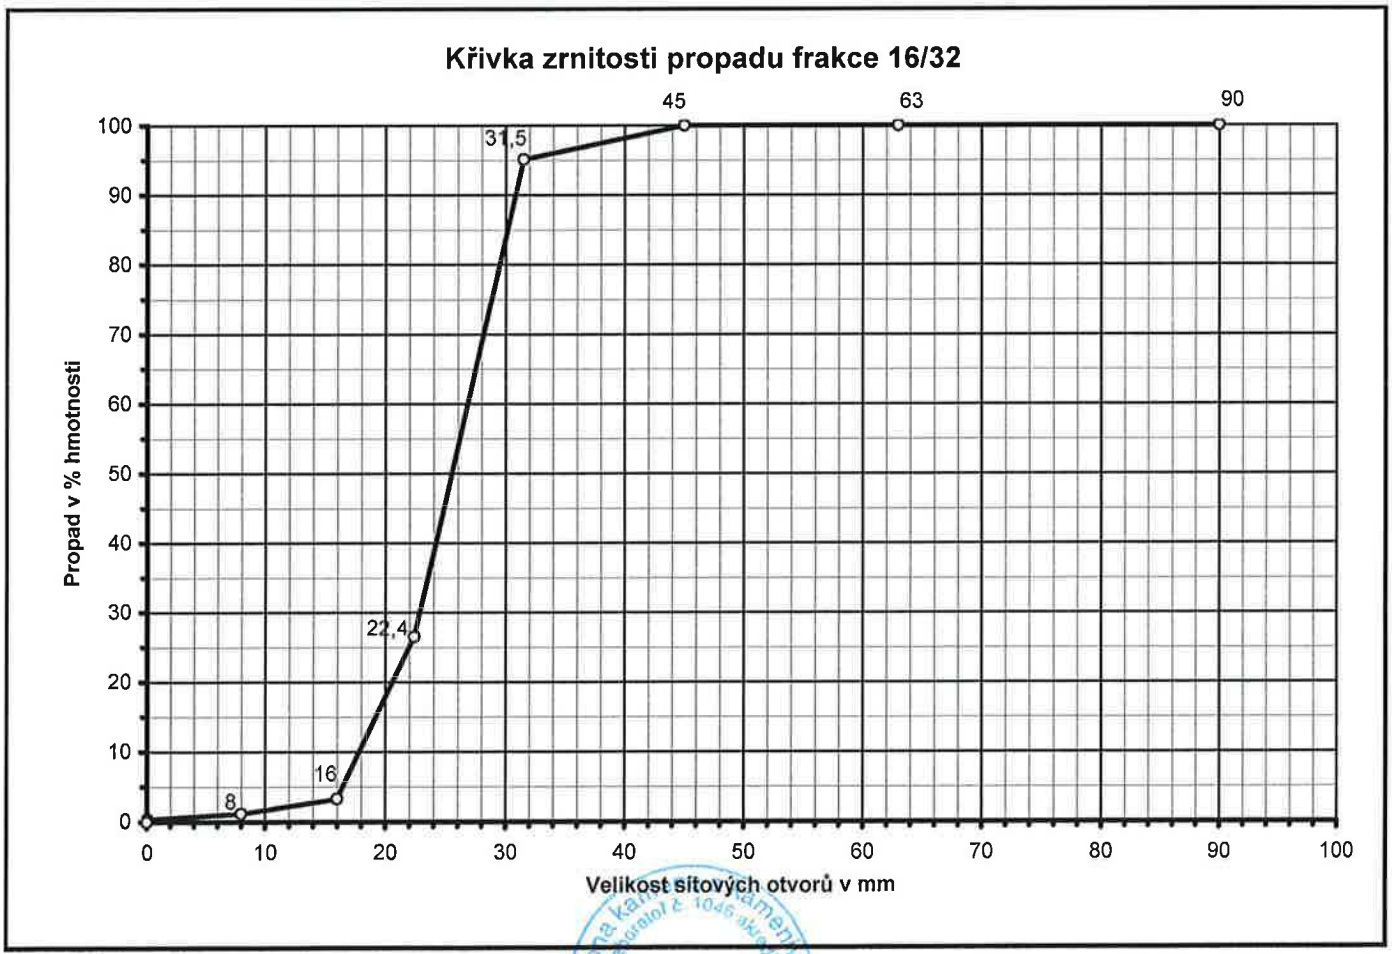

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší ZKK s.r.o.