ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : **184/10**
Provozovna : **MOŘINA**
Hornina : **Vápenec**

Vzorek č. : **396/10**
Provedl : **L. Bubelínyová**
Datum : **13.4.2010**

Příloha č. : **2**
Kontrola : **J. Soukupová**
Datum : **13.4.2010**

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								90	100,0
63 / 90		0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63		0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45		122,9	1,1			1,1	D	31,5	98,9
16 / 32		2 489,5	23,6			23,6	D/2	16	75,3
8 / 16		2 721,2	25,8			25,8		8	49,5
4 / 8		1 806,4	17,2			17,2		4	32,3
2 / 4		1 030,1	9,8			9,8		2	22,5
1 / 2		587,7	5,6			5,6		1	16,9
0,5 / 1		349,4	3,4			3,4		0,5	13,5
0,25 / 0,5		268,3	2,5			2,5		0,25	11,0
0,125 / 0,25		225,7	2,1			2,1		0,125	8,9
0,063 / 0,125		189,9	1,7			1,7		0,063	7,2
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	7,2	7,2			7,2		0	0,0
	0 / 0,063 P	764,1							
Celkem		10 562,4	100,0			100,0			

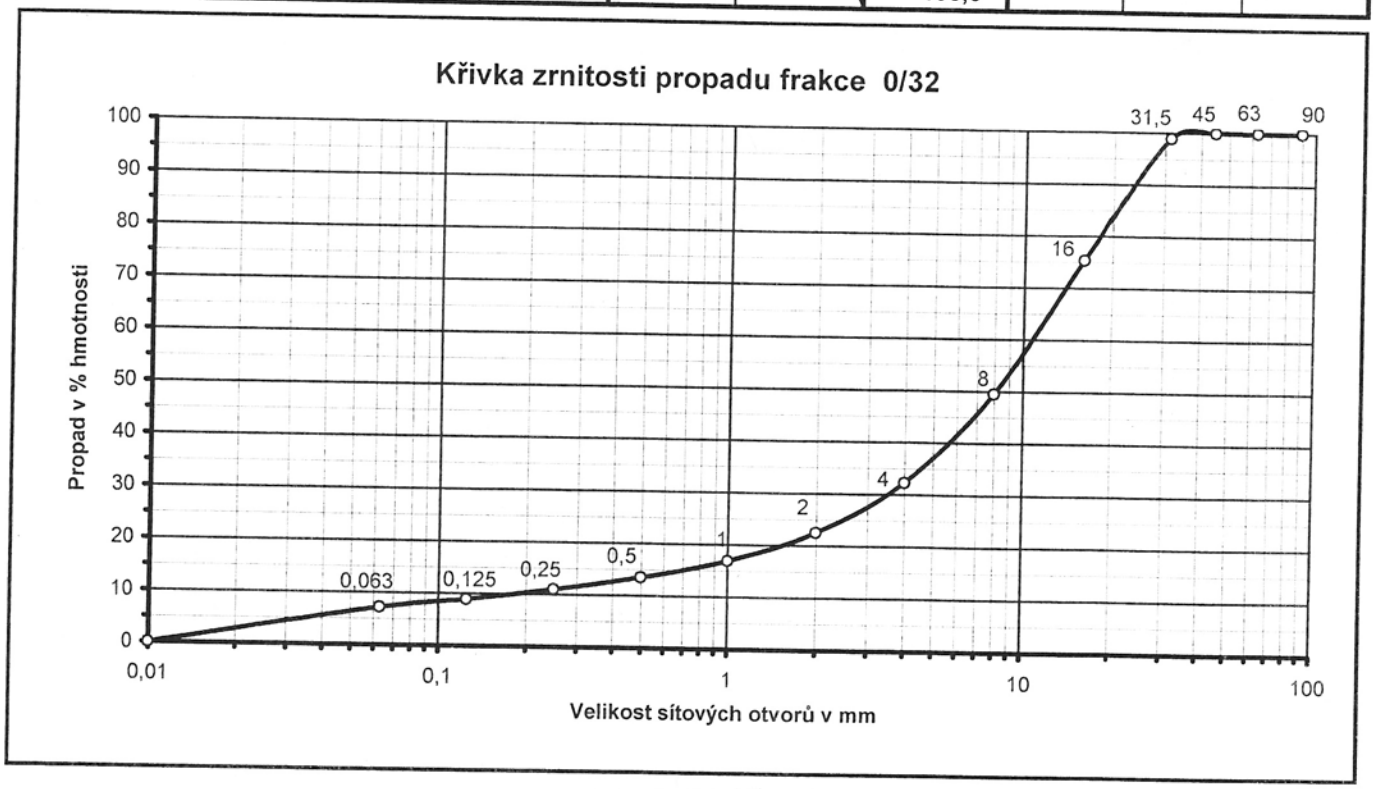

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177