ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 184/10 Vzorek č. : 393/10 Příloha č. : 2
Provozovna : MOŘINA Provedl : L. Bubelínyová Kontrola : J. Soukupová
Hornina : Vápenec Datum : 13.4.2010 Datum : 13.4.2010

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								22,4	100,0
16 22,4		0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16		0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2		439,0	9,4			9,4	D	8	90,6
5,6 / 8		2 938,0	63,4			63,4	D/1,4	5,6	27,2
4 / 5,6		960,0	20,7			20,7	d	4	6,5
2 / 4		137,0	3,0			3,0	d/2	2	3,5
0,063 / 2		71,0	1,6			1,6	-	0,063	1,9
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	3,0	1,9			1,9	-	0	0,0
	0 / 0,063 P	91,0							
Celkem		4 639,0	100,0			100,0	-	-	-

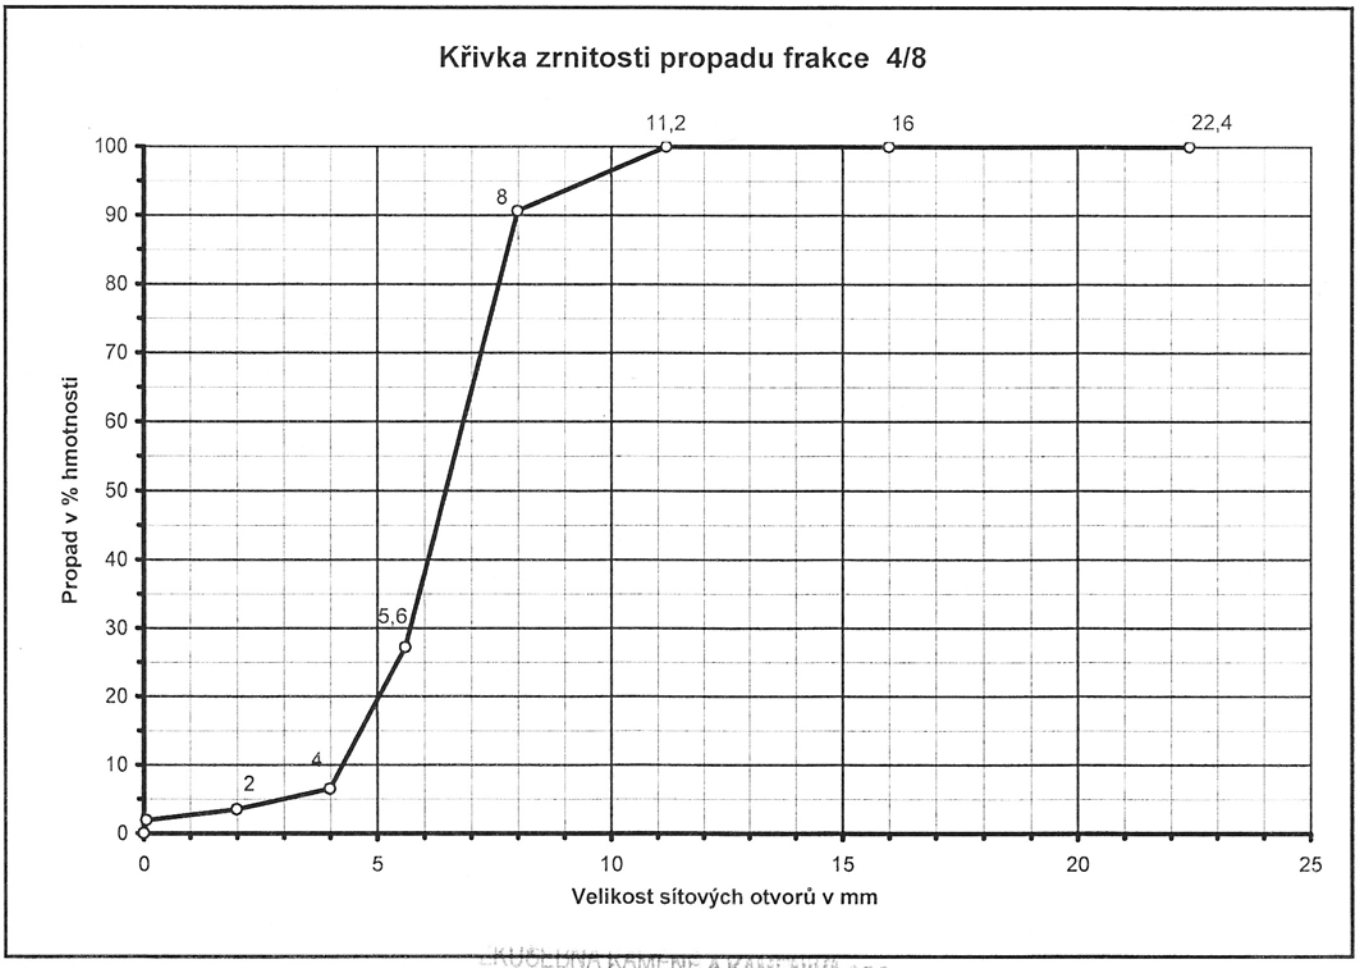

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177