ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hořice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY PŮLROČNÍ
HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 184/10 Vzorek č. : 394/10 Příloha č. : 2
Provozovna : MOŘINA Provedl : L. Bubelínyová Kontrola : J. Soukupová
Hornina : Vápenec Datum : 13.4.2010 Datum : 13.4.2010

Frakce		Podíl zrnitosti					Propad sítem		
		1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm		g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
								45	100,0
32 / 45		0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32		0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22		137,0	2,4			2,4	D	16	97,6
11 / 16		2 442,0	43,2			43,2	D/1,4	11,2	54,4
8 / 11		2 531,0	44,8			44,8	d	8	9,6
4 / 8		457,0	8,1			8,1	d/2	4	1,5
0,063 / 4		33,0	0,6			0,6	-	0,063	0,9
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T	3,0	0,9			0,9	-	0	0,0
	0 / 0,063 P	52,0							
Celkem		5 655,0	100,0			100,0	-	-	-

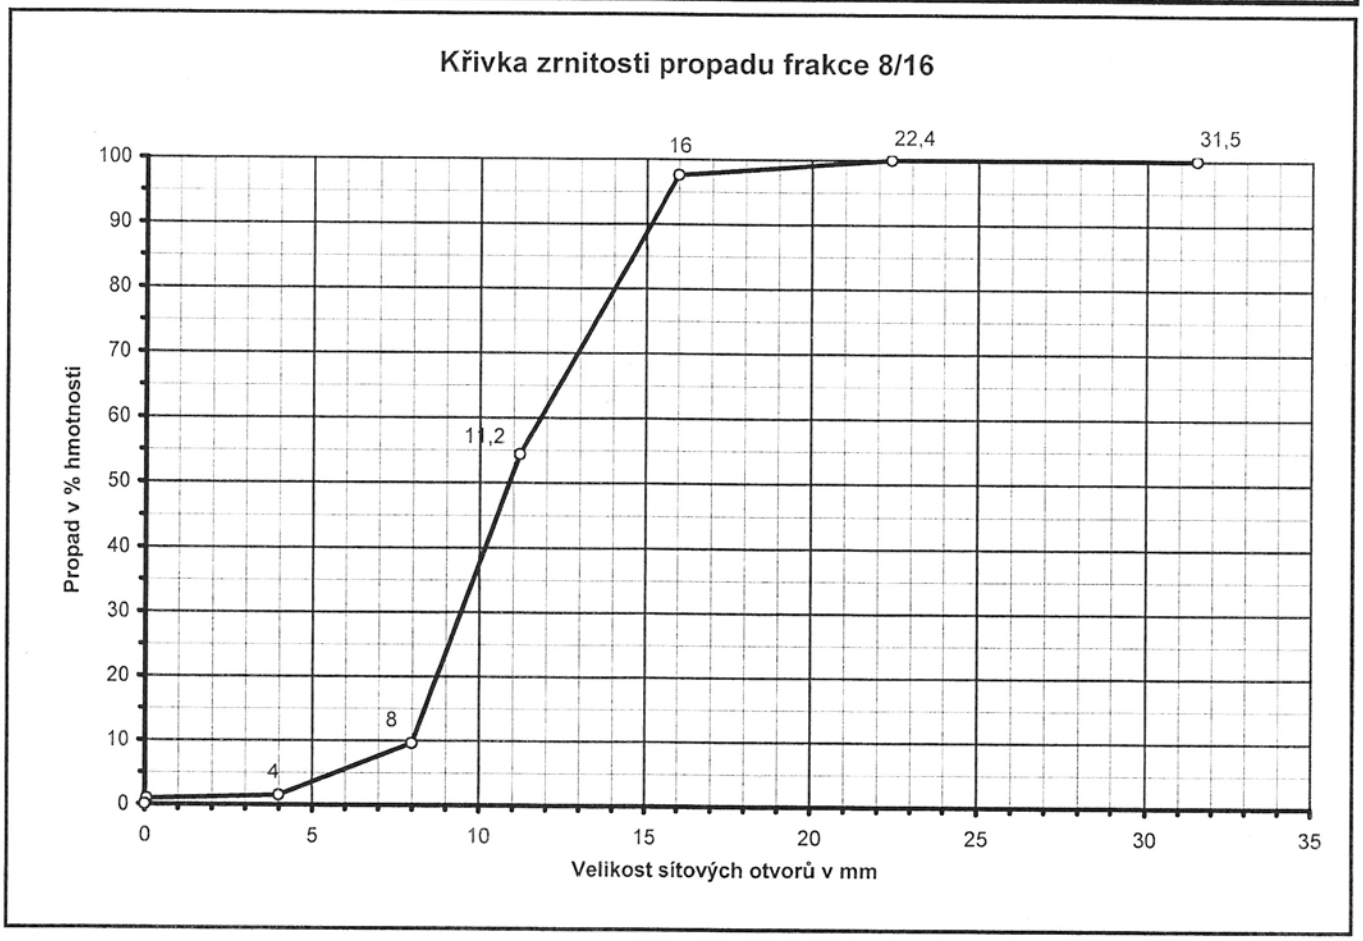

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.
HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.
IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042
tel./fax: 493 623 478, 493 620 177