ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)

HDK frakce 8/16

podle ČSN EN 933-1, Změna A1


Zakázka č. : 873/12
Provozovna : VALŠOV I
Hornina : Droba

Vzorek č. : 2465/12
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 29.6.2012

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 29.6.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							45	100,0
32 / 45	0,0	0,0			0,0	2D	31,5	100,0
22 / 32	0,0	0,0			0,0	1,4D	22,4	100,0
16 / 22	63,0	1,2			1,2	D	16	98,8
11 / 16	2 349,0	45,5			45,5	D/1,4	11,2	53,3
8 / 11	2 012,0	39,0			39,0	d	8	14,3
4 / 8	648,0	12,6			12,6	d/2	4	1,7
0,063 / 4	49,0	0,9			0,9	-	0,063	0,8
0 / 0,063 (P)	4,0	0,8			0,8	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	46,0							
Celkem	5 171,0	100,0			100,0	-	-	-

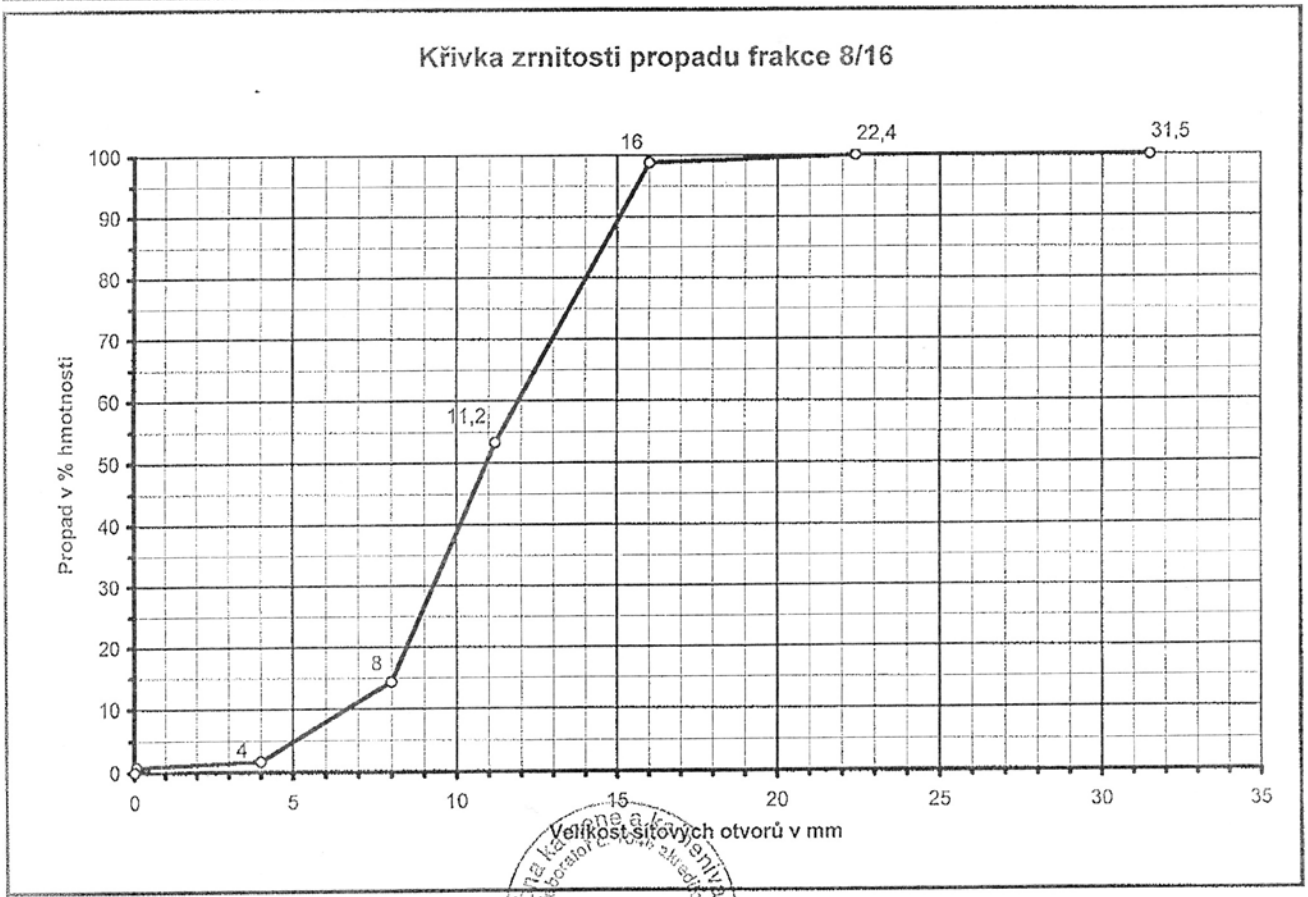

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA Hořice v Podkrkonoší