
Otvor síta [mm]	Součtové procento zůstatků	Procento propadu
45	0	100
32	0	100
22	4	96
16	12	88
8	26	74
4	36	64
2	43	57
1	51	49
0,5	62	38
0,25	80	20
0,125	86	14
0,063	89,8	10,2
Hmotnost propadu jemných částic v kg (P)		0,143
Procento jemných částic v % hmotnosti (f)		11,4

Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva		
Složka	**Hmotnosti v g**	**Podíly v %**
X	M_X = 15,1	0,2
R_c	M_{RC} = 4516,2	43
R_u	M_{RU} = 5322,6	51
R_b	M_{Rb} = 444,4	4,3
R_a	M_{Ra} = 34,4	0,4
R_g	M_{Rg} = 45,0	0,4
Vlhkost v % (w)	8,8	
Objem plovoucích částic (V_{FL}) v cm^3	5,0	
Složka FL (cm^3/kg)	480,4	


Křivka zrnitosti

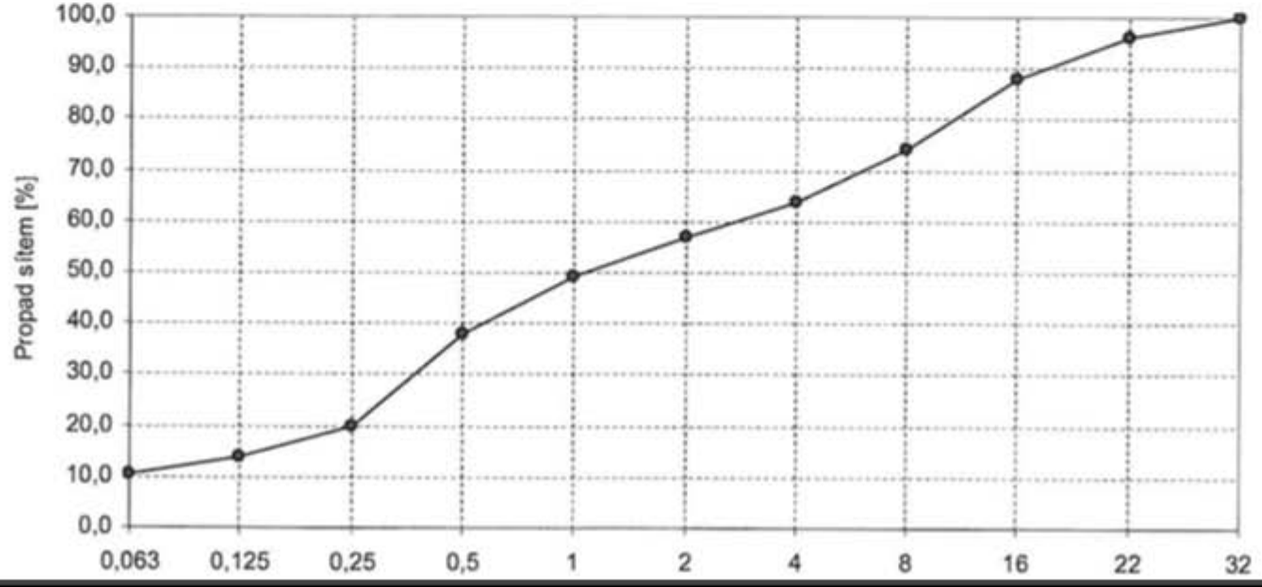

Otvor síta [mm]	Součtové procento zůstatků	Procento propadu
45	0	100
32	3	97
22	15	85
16	24	76
8	39	61
4	46	54
2	51	49
1	56	44
0,5	67	33
0,25	88	12
0,125	94	6
0,063	95,7	4,3
Hmotnost propadu jemných částic v kg (P)		0,043
Procento jemných částic v % hmotnosti (f)		4,7

Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva		
Složka	**Hmotnosti v g**	**Podíly v %**
X	M_X = 364,2	2,7
R_c	M_{RC} = 5101,1	37
R_u	M_{RU} = 3625,9	26
R_b	M_{Rb} = 4615,8	34
R_a	M_{Ra} = 0	0
R_g	M_{Rg} = 0	0
Vlhkost v % (w)	8,8	
Objem plovoucích částic (V_{FL}) v cm^3	105,0	
Složka FL (cm^3/kg)	7629,2	

Křivka zrnitosti

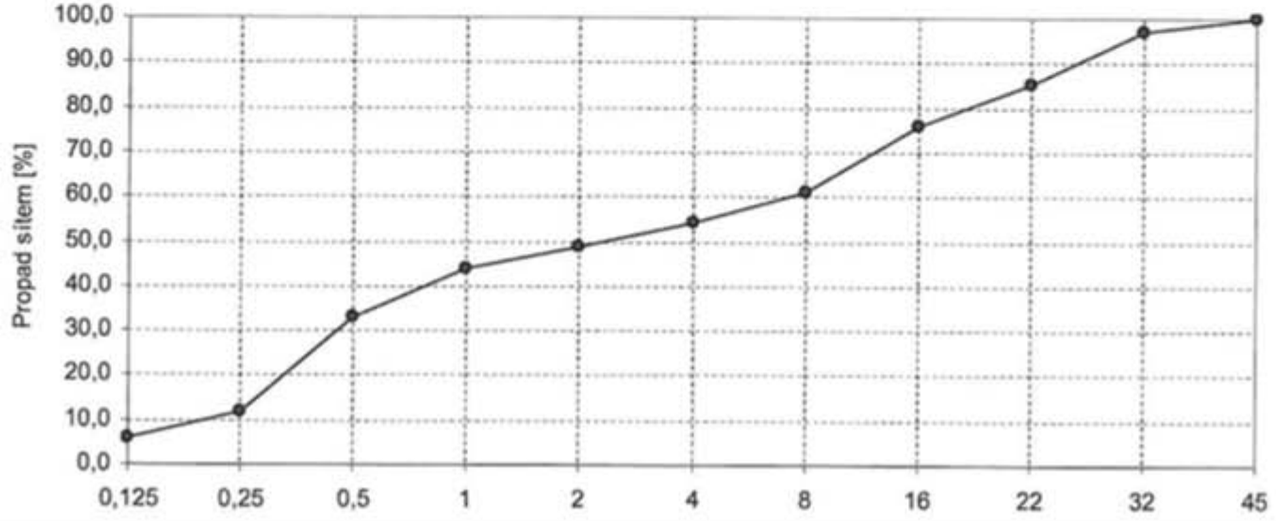

Křivky zrnitosti

